



Lieferwerk:

Belag AG Sennwald

Prüfstelle:

Prüflabor AG


**Walzasphalt - Deklaration**      **2026**      **ACF 22**

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code:	78 DYA
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen	50/70			
- $\Sigma$ lösl. Bindemittelgehalt M-%	3.9	Toleranz EW = $\pm 0.6$		
Zugabebitumen	250/330			
Rückgewinnung aus Mischgut:				
- Penetration: min. [ $1/10$ mm]	25	25		
- Penetration: max. [ $1/10$ mm]	55	55		
- Erweichungspunkt R+K: min.	50	50		
- Erweichungspunkt R+K: max.	65	65		
- Elastische Rückstellung [%]	----	keine Anforderung		
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller	Eigenfüller			
- Kalkhydrat				
- feine Gesteinskörnung	Käppeli, Valet & Ott, Holcim			erfüllt
- grobe Gesteinskörnung	Käppeli, Valet & Ott, Holcim			
- Mineralanteil Sand < 2.0 mm	36 M-%			ja
- Mineralanteil Splitte $\geq 2.0$ mm	64 M-%			
Mineralkategorie	CNR	CNR		ja
Splitt aus Ausbausplitt gewonnen				
- Sekundärsplitt M-%	10	>0 - 20%		
Recycling-Granulat				
- Kaltzugabe M-%	0	---		
- Warmzugabe M-%	70	60 - 80%		
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur	145 °C			
- Raumdichte Mg/m <sup>3</sup>	~ 2.434			
- Rohdichte Mg/m <sup>3</sup>	~ 2.562			
- Hohlraumgehalt Vm, Vol-%	5.0	3.0...10.0		
- Hohlraumfüllungsgrad VFB,%	64.9	$\leq 80$		
- Stabilität S kN	$\geq 7.5$	$\geq 5.0$		
- Fliesen F, mm	1.5...3.5	1.5...3.5		
Bei H und S Belägen:				
Spurrinntest LCPC [29]				
- 10000 Prüfzyklen %	---	---		
- 30000 Prüfzyklen %	---	---		
Wasserempfindlichkeit %	99	$\geq 70\%$		

Typprüfung		erfüllt
Nummer:	24-00316	ja
gültig bis:	25.02.2029	
Konformitätserklärung		ja

Umweltwirkung:
Umweltbelastungspunkte
UBP/t 78385
Treibhausgasemissionen
kg CO <sub>2</sub> - eq/t 47.8

Korngrößenverteilung:	mm	[M-%]	Toleranz
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0	100.0	
	31.5	100.0	
	22.4	97.0	-9/+5
	16.0	85.0	
	11.2	75.0	$\pm 9$
	8.0	65.0	
	5.6	55.0	
	4.0	48.0	
	2.0	36.0	$\pm 7$
	1.0	26.0	$\pm 5$
	0.5	20.0	
	0.25	15.0	
	0.125	12.0	
	0.063	10.0	$\pm 3$

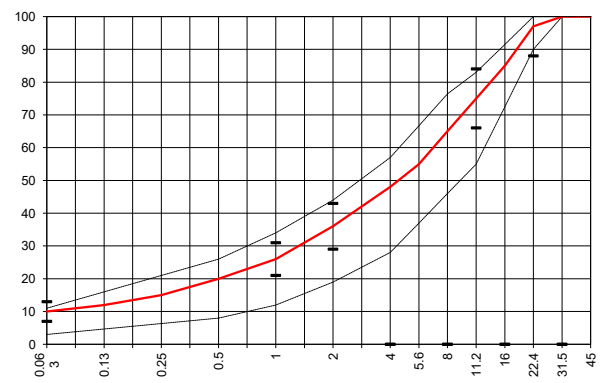

Datum:   
 Stempel / Unterschrift   
 Belagswerk

Datum: 24.02.2026   
 Stempel / Unterschrift   
 Akkreditiertes Labor   
 **prüflabor**   
 Prüflabor AG   
 Rorschacherstrasse 95   
 CH-9402 Mörschwil

Datum:   
 Stempel / Unterschrift   
 Unternehmer