



Lieferwerk:

MOAG Linth AG

Prüfstelle:

Prüflabor AG


**Walzasphalt - Deklaration**      **2026**      **AC 8 N**

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code:	31 EYA
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen	70/100			
- $\Sigma$ lösl. Bindemittelgehalt M-%	6.0	Toleranz EW = $\pm 0.5$		
Zugabebitumen	250/330			
Rückgewinnung aus Mischgut:				
- Penetration: min. [ $1/10$ mm]	40	40		
- Penetration: max. [ $1/10$ mm]	75	75		
- Erweichungspunkt R+K: min.	45	45		
- Erweichungspunkt R+K: max.	62	62		
- Elastische Rückstellung [%]	----	keine Anforderung		
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller	Eigenfüller			
- Kalkhydrat				
- feine Gesteinskörnung	Holcim Schweiz AG			erfüllt
- grobe Gesteinskörnung	Holcim Schweiz AG			
- Mineralanteil Sand < 2.0 mm	52 M-%			ja
- Mineralanteil Splitte $\geq 2.0$ mm	48 M-%			ja
Mineralkategorie	C 70/10	C70/10		
Split aus Ausbausplatt gewonnen				
- Sekundärspplitt M-%	0	---		
Recycling-Granulat				
- Kaltzugabe M-%	0	---		
- Warmzugabe M-%	40	30 - 50%		
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur	145 °C			
- Raumdichte Mg/m <sup>3</sup>	~ 2.364			
- Rohdichte Mg/m <sup>3</sup>	~ 2.450			
- Hohlraumgehalt Vm, Vol-%	3.5	2.0...5.0		
- Hohlraumfüllungsgrad VFB, %	79.8	$\leq 86$		
- Stabilität S kN	$\geq 7.5$	$\geq 7.5$		
- Fliesen F, mm	2.0...4.0	2...4		
Bei H und S Belägen:				
Spurrinntest LCPC [29]				
- 10000 Prüfzyklen %	---	---		
- 30000 Prüfzyklen %	---	---		
Wasserempfindlichkeit %	92	$\geq 70\%$		

<b>Typprüfung</b>		<b>erfüllt</b>
Nummer:	25-01279	ja
gültig bis:	15.05.2030	
<b>Konformitätserklärung</b>		<b>ja</b>

<b>Umweltwirkung:</b>
Umweltbelastungspunkte
UBP/t 145612.5
Treibhausgasemissionen
kg CO <sub>2</sub> - eq/t 79.3

Korngrößenverteilung:	mm	[M-%]	Toleranz
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0	100.0	
	31.5	100.0	
	22.4	100.0	
	16.0	100.0	
	11.2	100.0	
	8.0	96.0	-8/+5
	5.6	85.0	
	4.0	72.0	$\pm 7$
	2.0	52.0	$\pm 6$
	1.0	33.0	$\pm 4$
	0.5	23.0	
	0.25	16.0	
	0.125	12.0	
	0.063	9.0	$\pm 2$

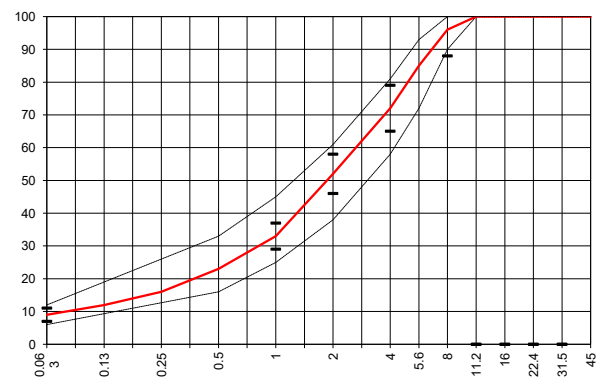

Datum:   
 Stempel / Unterschrift   
 Belagswerk

Datum: 26.02.2026   
 Stempel / Unterschrift   
 Akkreditiertes Labor   
 **prüflabor**   
 Prüflabor AG   
 Rorschacherstrasse 95   
 CH-9402 Mörschwil

Datum:   
 Stempel / Unterschrift   
 Unternehmer