



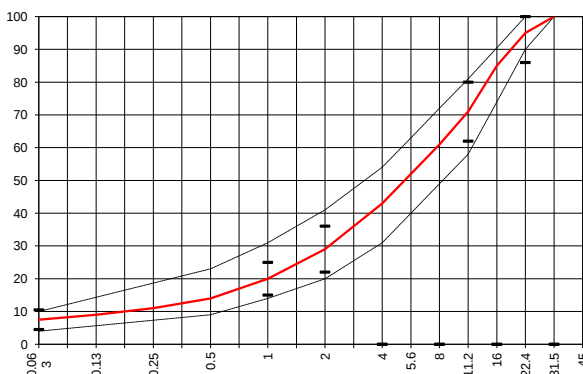
Lieferwerk:

Mifag Weiningen AG

Prüfstelle:

Prüflabor AG

Walzasphalt - Deklaration	2025	AC T 22 H
----------------------------------	-------------	------------------

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code:	68 PYA
Bindemittel:			Typprüfung Nummer: 24-00929 gültig bis: 15.04.2029 Konformitätserklärung erfüllt ja ja	
Ziel-Bitumen	PmB 45/80-65 (CH-E)			
- Σ lösl. Bindemittelgehalt M-%	4.2	Toleranz EW = $\pm$ 0.6		
Zugabebitumen	PmB 90/150-80			
Rückgewinnung aus Mischgut:				
- Penetration: min. [$^{1/10}$ mm]	35	35		
- Penetration: max. [$^{1/10}$ mm]	70	70		
- Erweichungspunkt R+K: min.	60	60		
- Erweichungspunkt R+K: max.	80	80		
- Elastische Rückstellung [%]	$\geq$ 50	$\geq$ 50		
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller	Eigenfüller			
- Kalkhydrat				
- feine Gesteinskörnung	ESPA Frauenfeld AG			
- grobe Gesteinskörnung	ESPA Frauenfeld AG			
- Mineralanteil Sand < 2.0 mm	29 M-%			
- Mineralanteil Splitte $\geq$ 2.0 mm	71 M-%			
Mineralkategorie	C70/10	C70/10		
Splitt aus Ausbauasphalt gewonnen				
- Sekundärsplitt M-%	0	---		
Recycling-Granulat				
- Kaltzugabe M-%				
- Warmzugabe M-%	50	40 - 60%		
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur	155 °C			
- Raumdichte Mg/m ³	$\sim$ 2.390			
- Rohdichte Mg/m ³	$\sim$ 2.529			
- Hohlraumgehalt V _m , Vol-%	5.5	4.0...7.0		
- Hohlraumfüllungsgrad VFB,%	64.0	---		
- Stabilität S kN	---	---		
- Fliesen F, mm	---	---		
Bei H und S Belägen:				
Spurrinnentest LCPC [29]				
- 10000 Prüfzyklen %	---	---		
- 30000 Prüfzyklen %	1.79	$\leq$ 7.5%		
Wasserempfindlichkeit %	85	$\geq$ 70%		
Korngrößenverteilung:	mm	Toleranz		
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0 [M-%] 100.0			
	31.5 [M-%] 100.0			
	22.4 [M-%] 95.0	-9/+5		
	16.0 [M-%] 85.0			
	11.2 [M-%] 71.0	$\pm$ 9		
	8.0 [M-%] 61.0			
	5.6 [M-%] 52.0			
	4.0 [M-%] 43.0			
	2.0 [M-%] 29.0	$\pm$ 7		
	1.0 [M-%] 20.0	$\pm$ 5		
	0.5 [M-%] 14.0			
	0.25 [M-%] 11.0			
	0.125 [M-%] 9.0			
	0.063 [M-%] 7.5	$\pm$ 3		

Datum:
Stempel / Unterschrift
Belagswerk

Datum: 18.02.2025
Stempel / Unterschrift
Akkreditiertes Labor

prüflabor
Prüflabor AG
Rorschacherstrasse 95
CH-9402 Mörschwil

Datum:
Stempel / Unterschrift
Unternehmer